

ハイロ一平サラ
実体引抜・実体せん断試験成績書



引抜き：2014年 4月02日
せん断：2013年11月26日

1. 目的

ハイロー平サラの木材に対する基本的な抵抗特性を確認し、ファスニング設計・施工を行う際の参考となる基本的情報を提供する。

2. 試験項目

2-1. 実体引抜試験 (WNBH-074 野地ハイローの試験値を転用)

2-2. 実体せん断試験

3. 試料ねじ

3-1. 野地ハイロー

引抜き試験

3-2. S U S 野地ハイロー

引抜き試験

3-3. ハイロー平サラ

せん断試験 非貫通用 4.6x18 贯通用 4.6x25

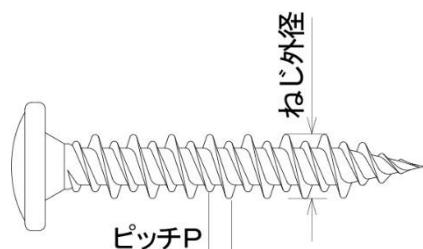


図1. 野地ハイロー

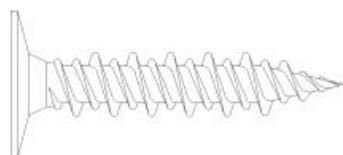


図2. ハイロー平サラ

本書での呼称	ねじ外径	ピッチ
4. 6	4. 8	1. 6

4. 試験機器

4-1. テクノテスター RT-2000LD (サンコーテクノ株式会社)

4-2. 200kNねじ式万能試験機 SC-20-CS (株式会社 東京試験機)

5. 試験方法

5-1. 実体引抜試験

下地木材に施工したねじを引掛治具を介して軸方向に引抜力を負荷し、荷重と変位を測定する。

5-2. 実体せん断試験

下地木材に施工したねじをせん断治具を介して水平方向にせん断力を負荷し、荷重と変位を測定する。

試験条件：引張速度 5 mm/min

6. 試験結果

6-1. 実体引抜試験

表1. 結果まとめ

単位:kN

下地木材		杉			構造用合板12t	
貫入深さ		20mm	30mm	40mm	12mm	20mm
試料No.	1	2.26	3.54	4.84	1.48	1.63
	2	2.54	3.61	5.03	1.46	1.66
	3	2.19	3.52	4.93	1.34	1.59
	4	1.99	3.58	5.10	1.32	1.49
	5	2.28	3.59	5.07	1.38	1.75
平均値		2.25	3.57	4.99	1.40	1.62
標準偏差		0.198	0.037	0.107	0.071	0.095
変動係数		8.78%	1.04%	2.15%	5.11%	5.87%

○破壊形態:全数ねじの抜け

単位:kN

下地木材		高圧木毛セメント板		
貫入深さ		15mm	20mm	30mm
試料No.	1	0.526	1.204	1.746
	2	0.846	1.330	1.442
	3	0.468	1.148	2.048
	4	1.150	1.106	1.492
	5	0.608	1.120	1.442
平均値		0.720	1.182	1.634
標準偏差		0.280	0.091	0.264
変動係数		38.96%	7.71%	16.13%

○破壊形態:全数ねじの抜け

6-2. 実体せん断試験

表2. 結果まとめ

下地木材		構造用合板特類2級 12t	
ねじ材質		鋼製	
貫入深さ		12mm(非貫通)	20mm(貫通)
試料No.	1	1.828	2.66
	2	2.016	2.486
	3	2.47	2.644
	4	1.868	2.948
	5	2.3	2.828
平均値		2.10	2.71
標準偏差		0.28	0.18
変動係数		13.3%	6.6%

○破壊形態斜め方向への抜け (荷重低下後の終局破壊形態:頭部破断)

7. 本書使用上の注意事項

本書掲載の試験結果は全て弊社にて実施した最大値および最大値に基づく統計値です。

実際にご使用する際は、野地ハイローに対する荷重の種類や大きさの見極めおよび、

「許容荷重」や「安全率」の設定は設計の専門業者の判断に従ってください。ー以上ー